

# TESIS, STRUKTUR

*by Rizki Prasetya*

---

**Submission date:** 11-Aug-2017 08:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 836406804

**File name:** JURNAL\_PRAS.docx (914.59K)

**Word count:** 2731

**Character count:** 16101

# EKSPERIMENT DAN ANALISIS LEBAR RETAK PADA BALOK BETON BERTULANG PASCA PAPARAN SUHU TINGGI

Rizki Prasetya<sup>\*1</sup>, Edhi Wahyuni<sup>2</sup>, Wisnumurti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa / Program Magister / JurusanTeknikSipil / FakultasTeknik / UniversitasBrawijaya

<sup>2</sup>Dosen / JurusanTeknikSipil / FakultasTeknik / UniversitasBrawijaya  
JalanMayjendHaryono 167 Malang 65145 Indonesia  
Korespondensi : [praz.onpeace@gmail.com](mailto:praz.onpeace@gmail.com)

## ABSTRACT

*Cracking is one of the structural behaviors reviewed under the service boundary conditions. Cracks will be in the gaps in the various substances in the reinforced concrete structures that will make the structure vulnerable. The fragility of building structures due to exposure to high temperatures or fires can be observed from the behavior of structures when the boundary conditions and maximum crack widths become one of the conditions to how the strength of the structure can survive. This research aims to find how big influence of high temperature on reinforced concrete beam especially to crack width. The test performed is a bending test with a beam-sized test object (10 x 15 x 120) cm. The variation of this research is normal reinforced concrete beam (BN), exposed to temperature 400°C (BS1), exposure temperature 600°C (BS2), and exposure temperature of 800°C. The results show that the decrease of bending strength from normal temperature to 400°C is 10%, from normal temperature to 600°C at 22% and from normal temperature to 800°C at 29%. For the average crack width at normal beam load of 0,148 mm, then for 400°C beam decrease and the average crack width is 0,095 mm. For the average crack width when the load of beam service 600°C increased and gained 0,696 mm, for beam of 800°C crack width at service load 0,276 decreased compared to beam 600°C.*

**Keywords:**Service Boundary Conditions, Bending Capacity, Crack width , High Temperature, Reinforced Concrete Beam.

## 1. PENDAHULUAN

Daya tahan terhadap panas atau api yang dimiliki oleh beton membuat material ini menjadi pilihan utama untuk digunakan sebagai bahan struktur bangunan, dan daya tahan terhadap ~~panas~~ atau api pada beton relatif lebih baik jika dibandingkan dengan material lain seperti kayu dan baja. Dengan daya tahan terhadap panas yang baik mengakibatkan daya hantar terhadap panas menjadi rendah, dengan daya hantar panas rendah dapat menghalangi rambatan panas masuk kedalam struktur beton.

Efek meningkatnya suhu beton khususnya pada pasta semen yang terhidrasi tergantung pada tingkat hidrasi dan kelembaban yang terjadi, biasanya terjadi pada pasta portland semen yang sebagian besar terdiri dari *Calcium*

*Silicate Hydrate (CSH), Calcium hydroxide, dan Calcium sulfoaluminate hydrates.* Pasta semen dalam kondisi jenuh mengandung sejumlah besar air bebas dan air kapiler, selain air yang terserap. Berbagai jenis air tersebut dapat segera hilang jika terjadi peningkatan suhu beton.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kapasitas penampang balok dan lebar retak balok beton bertulang yang telah mengalami pemanasan kemudian dibandingkan dengan balok normal.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Beton Terhadap Suhu Tinggi

Komposisi beton yang terdiri dari pasta semen dan agregat merupakan komposisi yang mudah terurai jika terkena

pemanasan. Pada proses kebakaran, dengan suhu melebihi suhu kamar, akan terjadi proses penguapan pada struktur karena pada beton normal yang dibakar akan mengalami penguapan air bebas dalam pori-pori kapiler yang berukuran besar dan diikuti oleh pori-pori yang lebih kecil sehingga beton menjadi lebih porus [1].

Efek suhu tinggi pada beton ditinjau pada mikrostrukturnya. Perubahan pada temperatur rendah hingga temperatur tinggi mempengaruhi pengikat agregat atau pasta semen. Pada fase suhu 400°C fase portlandite mengalami kenaikan sehingga membuat beton menjadi lebih kompak, pada suhu 600°C portlandite mengalami penurunan dan ketika mencapai suhu 800°C portlandite menghilang[2].

## 2.2. Baja Terhadap Suhu Tinggi

Paparan suhu tinggi pada balok beton bertulang mempengaruhi kuat leleh baja tulangan yang telah dipanaskan secara langsung dengan beberapa variasi suhu selama 3 jam dan kemudian didinginkan dengan cara natural sesuai dengan suhu ruangan didapat kekuatan tarik baja tulangan dibawah suhu 500°C tidak berpengaruh signifikan sedangkan kuat tarik besi tulangan diatas 500°C berpengaruh signifikan yakni penurunan kekuatan hingga 10 – 15 % [3].

## 2.3. Keadaan Batas Layan

Keadaan batas layan (*serviceability limit state*) adalah suatu kegagalan pada kondisi batas layan meliputi yang meliputi gangguan fungsional dalam pemakaian struktur tetapi tidak menyebabkan keruntuhan dan dapat ditoleransi daripada dalam kasus kondisi batas ultimit. Secara sederhana konsep desain batas layan dapat dituliskan sebagai Perilaku Struktur Yang Diizinkan  $\geq$  Perilaku Struktur Yang Terjadi.

Beberapa perilaku struktur yang perlu ditinjau dalam kondisi batas layan antara

lain lendutan (*deflections*), lebar retak (*crack width*), dan getaran (*vibrations*)[4].

## 2.4. Lebar Retak Balok Beton Bertulang

Lebar retak adalah salah satu perilaku struktur yang terjadi dan perlu ditinjau pada saat kondisi pada batas layan (*serviceability limit state*). Banyak peraturan yang ada pada saat sekarang ini dan digunakan untuk menentukan berapa standar lebar retak yang masih diperbolehkan ketika terjadi kegagalan pada suatu struktur pada kondisi batas layan. Lebar retak maksimum sendiri adalah suatu fungsi yang tergantung oleh kedalaman retak. Beberapa peraturan terkait dengan lebar retak seperti SNI 03-2847-2002 [5] persamaan (1) dan Eurocode 2 1992-1 (2004) [6] persamaan (2).

$$\omega = 11 \times 10^{-6} \beta f_s (dc A)^{\frac{2}{3}} \quad (1)$$

$$W_k = S_{r,max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (2)$$

Selain formula lebar retak dari peraturan, ada beberapa formula yang didapat dari hasil penelitian terhadap balok beton bertulang dengan berbagai macam variasi baik ukuran balok maupun tulangan yang dipakai. Penelitian ini memakai formula lebar retak Edhi Wahyuni [2] (3) dan S. H. Chowdhury dan Y. C. Loo [7] (4)

$$w = \left[ \frac{\varepsilon_s \left[ \frac{1}{n} \times \Delta t \times y \times L \times U \right]}{n \times A_c} \right] \times \frac{f_t \times \theta}{2 \times \left( \frac{A_s}{A_c} \right) \times f_b T} \quad )$$

$$w_{max} = 1.5 w_{cr}$$

$$w_{cr} = (f_s/E_s) [0.6(c-s) + 0.1(\emptyset/\rho)]$$

## 3. METODOLOGI

Eksperimental dilakukan di Laboratorium Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang, sedangkan untuk proses paparan suhu tinggi dilakukan di UPT. Keramik Malang.


### 3.1. Material

Bahan campuran menggunakan semen PPC standar PT. Semen Gresik sedangkan agregat halus yang dipakai merupakan pasir hitam yang berasal dari Lumajang dengan agregat yang masuk kedalam zona 1 dengan lolos saringan mulai dari saringan no 4 hingga 200 sehingga didapat modulus kehalusan 3,5435.


Agregat kasar yang digunakan berasal dari sekitaran Kota Malang dan lolos saringan no 3/4" sebanyak 5,06%, lolos saringan no 1/2" sebanyak 25,54%, lolos saringan no 3/8" sebanyak 38,58%, dan lolos saringan no 4 sebanyak 35,81%. Dari hasil analisis tersebut masuk dalam kriteria zona 2.

Tulangan utama menggunakan baja ulir diameter aktual 9,41 mm dengan tegangan leleh 394,1 MPa, tegangan putus 557,6 MPa serta modulus elastisitas 184252 MPa.Untuk tulangan sengkang menggunakan baja polos diameter aktual 5,78 mm dengan tegangan leleh 313,4 MPa.

### 3.2. Benda Uji

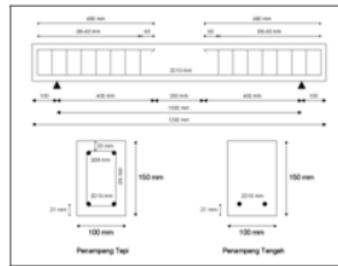

**Gambar1.**Penampang Memanjang dan Melintang Balok.

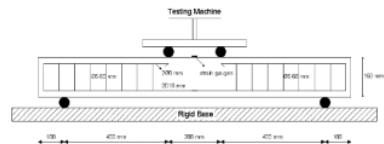

**Gambar2.**Setting Up Pengujian Lentur Balok dengan 2 Beban P

Penggunaan benda uji pada penelitian ini adalah benda uji silinder beton dan benda uji balok beton bertulang. Silinder

beton dengan ukuran 150 x 300mm digunakan untuk uji tekan sebanyak 20 buah setiap variasi suhu. Untuk uji lentur menggunakan balok beton bertulang dengan ukuran 100 x 150 x 1200mm sebanyak 3 buah setiap variasi suhu.Pengamatan lebar retak pada saat pengujian dilakukan tiap 100 kg beban dengan menggunakan *crack detector*.

### 3.3.Proses Pemanasan Dan Pendinginan

Proses paparan suhu tinggi dilakukan dalam tungku pembakaran keramik yang menggunakan jenis tungku sirkulasi panas berbalik (*down draft klin*). Kecepatan paparan suhu yang digunakan sebesar  $\pm 125^{\circ}\text{C}/\text{jam}$ . Sedangkan alat pengukuran suhu menggunakan *thermocouple* dengan kapasitas maksimum 1200°C.



**Gambar3.**Proses pemaparan suhu tinggi balok beton bertulang di dalam tungku pembakaran keramik.


Setelah proses paparan suhu tinggi kemudian balok beton bertulang didinginkan pada suhu ruang selama 24 jam, kemudian setelah itu baru dilakukan uji tekan silinder maupun uji lentur balok beton. Pengujian ~~gembebanan~~ pada balok dilakukan seperti pada **Gambar 2**.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1.Waktu Pembakaran

Kenaikan suhu pada penelitian ini untuk suhu  $400^{\circ}\text{C}$ ,  $600^{\circ}\text{C}$  dan  $800^{\circ}\text{C}$  kurang lebih sama dengan periode kenaikan suhu  $10^{\circ}\text{C}$  tiap 5 menit. Untuk pencapaian suhu maksimal yakni suhu  $400^{\circ}\text{C}$  dicapai pada waktu 195 menit,

suhu  $600^{\circ}\text{C}$  dicapai pada waktu 285 menit dan suhu  $800^{\circ}\text{C}$  dicapai pada waktu 390 menit.

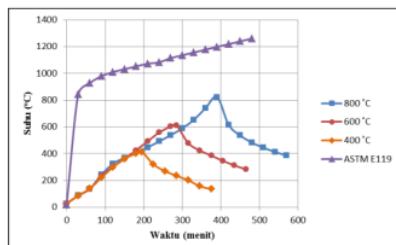

Gambar 4.Kurva kenaikan dan penurunansuhu pembakaran

Pola penurunan suhu pada tungku pembakar pada suhu  $400^{\circ}\text{C}$ ,  $600^{\circ}\text{C}$  dan  $800^{\circ}\text{C}$  kurang lebih hampir sama yakni  $15^{\circ}\text{C}$  tiap lima menit. Pola kenaikan dan penurunan suhu yang kurang lebih sama ini diharapkan setiap benda uji yang di uji pada suhu  $400^{\circ}\text{C}$ ,  $600^{\circ}\text{C}$  dan  $800^{\circ}\text{C}$  mengalami proses paparan suhu yang sama.

#### 4.2. Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton

Tabel 1.Tabel kuat tekan beton rata-rata

Suhu (°C)	Sample	fci (Mpa)
27	Silinder 15 x 30 cm	42,24
400	Silinder 15 x 30 cm	27,65
600	Silinder 15 x 30 cm	25,68
800	Silinder 15 x 30 cm	18,51

Hasil pengujian pada Tabel 1 diatas mendapatkan hasil yang berbeda antara beton suhu normal dengan beton yang telah terpapar suhu tinggi. Penurunan kuat tekan beton sekitar 35% ketika dipanaskan hingga suhu  $400^{\circ}\text{C}$  dan penurunan kuat tekan beton sekitar 37% ketika dipanaskan hingga suhu  $600^{\circ}\text{C}$  serta penurunan kuat tekan beton sekitar 57% ketika dipanaskan hingga suhu  $800^{\circ}\text{C}$ .

#### 4.3. Pola Retak

Berdasarkan pada pengujian balok beton bertulang, pola retak yang terjadi pada balok beton dengan variasi paparan suhu tinggi menghasilkan pola retak lentur. Pola retak yang terbentuk berada pada bentang tengah balok diantara titik beban yakni  $1/5$  panjang efektif balok.



Gambar 5.Pola Retak pada Balok Normal (BN), Balok  $400^{\circ}\text{C}$  (BS1), Balok  $600^{\circ}\text{C}$  (BS2) dan Balok  $800^{\circ}\text{C}$  (BS3)

Pada Gambar 5 balok normal (BN) retak pertama terjadi pada waktu beban kurang lebih 700 kg, retak vertikal yang terjadi di daerah tarik balok dan tepat berada di tengah bentang. Pada saat beban 1900 kg yakni pada saat beban layan, 3 retakan ditengah bergerak menuju daerah tekan balok. Kemudian pada saat beban maksimum 4000 kg, 3 retakan yang berada ditengah bentang semakin mendekati daerah tekan balok.

Gambar 5 balok  $400^{\circ}\text{C}$  (BS1) retak pertama terjadi pada waktu beban kurang lebih 500 kg. Pada saat beban 1700 kg yakni pada saat beban layan, 3 retakan ditengah bergerak menuju daerah tekan balok. Kemudian pada saat beban maksimum 3700 kg, 3 retakan yang berada ditengah bentang semakin mendekati daerah tekan balok.

Gambar 5 balok  $600^{\circ}\text{C}$  (BS2) retak pertama terjadi pada waktu beban kurang lebih 300 kg. Pada saat beban 1600 kg yakni pada saat beban layan, 3 retakan ditengah bergerak menuju daerah tekan balok. Kemudian pada saat beban maksimum 3200 kg, 3 retakan yang

berada ditengah bentang semakin mendekati daerah tekan balok.

**Gambar 5** balok 800°C (BS3) retak pertama terjadi pada waktu beban kurang lebih 300 kg. Pada saat beban 1600 kg yakni pada saat beban layan, 3 retakan ditengah bergerak menuju daerah tekan balok. Kemudian pada saat beban maksimum 3200 kg, 3 retakan yang berada ditengah bentang semakin mendekati daerah tekan balok.

#### 4.4. Kapasitas Lentur Penampang Balok

Dari hasil pengujian lentur balok beton bertulang baik balok normal maupun balok yang telah terpapar suhu tinggi didapatkan hasil dari rerata beban yang mengakibatkan retak pertama ( $P_{cr}$ ), retak layan ( $P_{layan}$ ), dan retak maksimum ( $P_u$ ).

**Tabel2.**Hasil pengujian kapasitas lentur balok beton bertulang

Benda Uji	Beton Suhu	$P_{cr}$	$P_{Layan}$	$P_u$
	°C	Kg	Kg	Kg
BN	27	726,00	1613,33	4033,33
BS1	400	448,00	1418,67	3733,33
BS2	600	326,67	1241,33	3266,67
BS3	800	388,00	1228,67	3233,33

Pada **Tabel 2** diatas dapat dilihat bahwa akibat paparan suhu tinggi mengakibatkan turunnya kapasitas lentur balok bertulang jika dibandingkan balok normal. Penurunan rerata beban berturut-turut dari suhu normal ke suhu 400°C, 600°C dan 800°C pada saat retakan pertama sebesar 38,3%, 55,0%, dan 46,5%, untuk besarnya beban layan sebesar 12,07%, 23,06%, dan 23,84%, sedangkan untuk besarnya beban maksimum sebesar 7,4%, 19,0%, dan 19,8%.

Pengaruh paparan suhu tinggi terhadap beton bertulang baik padabeton itu sendiri maupun pada tulangan membuat kuat lentur menjadi menurun.

Berkurangnya kadar air semen akibat penguapan saat paparan suhu tinggi mengakibatkan ikatan antar agregat menjadi lemah serta mengakibatkan rongga pada beton membesar yang mengakibatkan retakan sehingga kuat tekan beton menurun. Kekuatan balok beton bertulang menjadi bertumpu pada kuat tarik tulangan, karena proses paparan suhu tinggi baik lama paparan maupun besarnya suhu mengakibatkan kuat tarik tulangan juga tereduksi. Tereduksinya kuat tekan beton maupun kuat tarik tulangan menjadikan penurunan kapasitas lentur balok beton bertulang akibat paparan suhu tinggi.

#### 4.5. Analisis Teoritis Lebar Retak

Dari data pengujian yang sudah diperoleh, selanjutnya adalah menghitung lebar retak balok beton baik normal maupun sudah terpapar suhu tinggi dengan cara teoritis.

**Tabel3.**Hasil Perhitungan Analisis Teoritis Retak dengan berbagai rumus

HASIL ANALISIS TEORITIS						
Benda Uji	Beton Suhu	Beban Layan	SNI 2002	Eurocode 2004	Edhi Wahyuni & Loo	Chowdhury
	°C	Kg	mm	mm	mm	mm
BN	27	1651,84	0,0182	0,1699	0,0129	0,1728
BS1	400	1418,88	0,0163	0,1704	0,2455	0,1728
BS2	600	1351,43	0,0154	0,1703	0,3835	0,1728
BS3	800	1232,66	0,0154	0,1712	0,5320	0,1728

Lebar retak SNI 2002 yang didapat pada saat beban layan secara teoritis didapat bahwa lebar retak balok normal lebih besar daripada balok yang sudah terpapar suhu tinggi. Lebar retak untuk balok normal sebesar 0,0182 mm, balok 400°C sebesar 0,0163 mm, balok 600°C sebesar 0,0154 mm dan balok 800°C sebesar 0,0154 mm.


Untuk peraturan Eurocode 2004 lebar retak yang didapat mengalami peningkatan dari suhu normal hingga suhu 800°C yakni suhu normal sebesar 0,1699

mm, suhu 400°C sebesar 0,1704 mm, suhu 600°C sebesar 0,1703 mm, dan suhu 800°C mengalami kenaikan lebar retak maksimum sebesar 0,1712 mm.

Sedangkan untuk perhitungan lebar retak maksimum EdhiWahyuni hasil yang di dapat dari perhitungan teoritis dari suhu normal hingga suhu 800°C mengalami kenaikan besarnya lebar retak maksimum yakni dari lebar retak pada suhu normal adalah 0,0129 mm, suhu 400°C sebesar 0,2455 mm, suhu 600°C sebesar 0,3835 mm dan pada suhu 800°C mencapai 0,5320 mm.

Dan untuk rumus S. H. Chowdhury dan Y. C. Loo perhitungan lebar retak suhu normal hingga suhu 800°C tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Perhitungan teoritis yang didapat yakni dari lebar retak maksimum pada suhu normal hingga suhu 800°C relatif sama yaitu 0,1728 mm.

#### 4.6. Eksperimen Lebar Retak

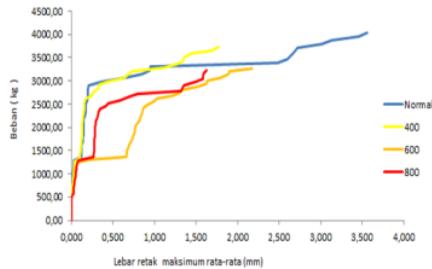

**Gambar6.**Grafikhubunganantaraletalretakdengan bebanbalokpadasuhunormal, 400°C, 600°C, dan 800°C

**Gambar6**dan **Tabel 4**pengujian balok normal (BN) retak pertama besarnya adalah 0,001 mm. Pada saat beban beban layan lebar retak rata – ratanya 0,127 mm. Saat beban maksimum lebar retak rata – rata yang berada di tengah bentang yakni 1/5 L adalah 3,555 mm.Balok 400°C (BS1) retak pertama 0,003 mm. Pada saat beban layan lebar retak rata – ratanya 0,109 mm. Beban maksimum lebar retak rata – ratanya sebesar 1,777 mm.

Balok 600°C (BS2) retak pertama sebesar 0,007 mm. Pada saat beban layan lebar retak rata – ratanya adalah 0,069 mm. Saat beban maksimum lebar retak rata – ratanya sebesar 2,084 mm.Balok 800°C (BS3) retak pertama sebesar 0,001 mm. Saat beban layan lebar retak rata – rata menjadi 0,069 mm. Saat beban maksimum lebar retak rata – ratanya sebesar 1,627 mm.

**Tabel4.**Tabelhasil eksperimen lebar retak balok beton bertulang

Balok Beton Suhu	Hasil Eksperimen					
	Beban (kg)			Retak Rata-rata (mm)		
	P <sub>cr</sub> (kg)	P <sub>L</sub> ayau (kg)	P <sub>u</sub> (kg)	Retak Pertama (mm)	Retak Layan (mm)	Retak Ultimit (mm)
Normal (BN)	726,00	1613,33	4033,33	0,001	0,127	3,555
400°C (BS1)	448,00	1418,67	3733,33	0,003	0,109	1,777
600°C (BS2)	326,67	1241,33	3266,67	0,007	0,069	2,084
800°C (BS3)	388,00	1228,67	3233,33	0,004	0,069	1,627

#### 4.7. Perbandingan Hasil Analisis dan Eksperimental

**Tabel5.**Perbandinganhasilanalisis teoritisdengan eksperimental

Benda Uj	Beton Suhu	HASIL ANALISIS TEORITIS DAN EKSPERIMENTAL							
		Beban Layan Teoritis	Beban Layau Eksperiment	SNI 2002	Eurocode 2004			Edhi Wahyuni & Loo	Chowdhury & Loo
					mm	mm	mm		
		Kg							
BN	27	1651,84	1613,33	0,0182	0,1699	0,0129	0,1728	0,1268	
BS1	400	1418,88	1418,67	0,0163	0,1704	0,2455	0,1728	0,1094	
BS2	600	1351,43	1241,33	0,0154	0,1703	0,3835	0,1728	0,0692	
BS3	800	1232,66	1228,67	0,0154	0,1712	0,5320	0,1728	0,0691	

Dari **Tabel 5** hasil perhitungan rumus lebar retak SNI 2002 balok normal hingga balok 800°C mendapatkan hasil perhitungan yang berbeda dan cenderung mengalami penurunan.Untuk perhitungan lebar retak Eurocode 2004 balok normal hingga balok 800°C mendapatkan hasil perhitungan yang berbeda dan cenderung mengalami kenaikan. Perhitungan teoritis menggunakan rumus Edhi Wahyuni mendapatkan yangcenderung mengalami kenaikan dari suhu normal ke suhu 800°C.Sedangkan untuk perhitungan rumus Chowdury dan Loo mendapatkan hasil yang tetap dari suhu normal ke suhu

800°C. Perbedaan yang didapat dikarenakan penggunaan parameter pada masing-masing rumus yang berbeda sehingga ketika digunakan untuk menghitung lebar retak balok beton akibat paparan suhu tinggi hasil yang didapatkan cenderung berbeda – beda.

Hasil eksperimental yang dilakukan didapatkan hasil lebar retak rata-rata pada saat beban layan balok normal sebesar 0,1268 mm kemudian untuk balok 400°C mengalami penurunan dan didapat lebar retak rata-rata sebesar 0,1094 mm. Untuk lebar retak rata-rata pada saat beban layan balok 600°C mengalami penurunan dan didapat sebesar 0,0692 mm, untuk balok 800°C lebar retak pada saat beban layan sebesar 0,0691 mengalami penurunan yang relatif kecil jika dibandingkan balok 600°C.

## 5. KESIMPULAN

1. Penurunan rerata beban berturut-turut dari suhu normal ke suhu 400°C, 600°C dan 800°C pada saat retakan pertama sebesar 38,3%, 55,0%, dan 46,5%, untuk besarnya beban layan sebesar 12,07%, 23,06%, dan 23,84%, sedangkan untuk besarnya beban maksimum sebesar 7,4%, 19,0%, dan 19,8%.
2. Pola retak pada keseluruhan benda uji balok adalah pola retak lentur dengan retak vertikal dari daerah tarik menuju daerah tekan beton. Retakan saat beban layan masing – masing balok berada pada tengah bentang atau 1/5 panjang efektif balok saat rerata beban 1613,33 kg balok normal, 1418,67 kgbalok 400°C, 1241,33 kg pada balok 600°C, dan 1228,67 kg balok 800°C.
3. Hasil eksperimental lebar retak rata - rata pada saat beban layan berturut – turut dari balok normal, 400°C, 600°C, dan 800°C adalah 0,127 mm, 0,109 mm, 0,069 mm, dan 0,069 mm.
4. Hasil perhitungan teoritis lebar retak SNI 2002 balok normal hingga balok

800°C mendapatkan hasil yang cenderung mengalami penurunan. Untuk Eurocode 2004 balok normal hingga balok 800°C mendapatkan hasil yang cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan perhitungan teoritis menggunakan rumus S. H. Chowdhury dan Y. C. Loo mendapatkan hasil yang tetap atau tidak berubah dan rumus Edhi Wahyuni mendapatkan hasil yang cenderung mengalami peningkatan dari suhu normal ke suhu 800°C. Hasil eksperimental dari suhu normal ke suhu 800°C cenderung turun.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggraini,Retno, *Porositas Beton Mutu Tinggi Pasca Bakar*, Jurusan Teknik Sipil , Universitas Brawijaya, 2008.
- [2]. Setyowati, E. W., Soehardjono, A., Wardana, I. G. N. &Irawan, Y. S. 2015.*The Micro Crack Growth Behavior on the Post Fire Reinforced Concrete Beam*, International Journal of Engineering and Technology. 7 (5): 1856 – 1861.
- [3]. Topcu, I. B., &Karakurt, C., *Properties of Reinforced Concrete Steel Rebars Exposed to High Temperatures*, Turki.
- [4]. MacGregor, James G. 1997. *Reinforced Concrete Mechanics and Design*. New Jersey : Prentice-Hall,Inc.
- [5]. Standar Nasional Indonesia, "Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 03 – 2847 – 2002)", ITS Press, Surabaya.
- [6]. Eurocode 2,*Design of Concrete Structures – Part 1: General Rules and Rules for Buildings 1992-1*, European Committee for Standardization, 2004, Belgium.
- [7]. Chowdury, Loo, A *New Formula for Prediction of Crack Widths in Reinforced and Partially Prestressed Concrete Beams*. Griffith University, Australia, 2001

# TESIS, STRUKTUR

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

---

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
2	Joost van Leeuwen. "Full-scale test of concrete-steel hybrid bridge girders", Canadian Journal of Civil Engineering, 01/1998 Publication	<1 %
3	docsslide.us Internet Source	<1 %
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 8 words